



TEST ANTIFOG

TEST DI VALUTAZIONE ANTIFOG PER L'IMBALLAGGIO ALIMENTARE



Procedure del test di valutazione


In questi test l'aspetto dei campioni di prova viene giudicato in base alle valutazioni visive (rating) fornite nella Tabella 1.

Esempi tipici di queste 'valutazioni di aspetto' sono illustrati nella Figura 3.

Tabella 1

Valutazione	Descrizione	Performance	Commenti
A	Uno strato opaco di piccole goccioline di nebbia	Molto povera	Visibilità zero, scarsa trasmissione luminosa
B	Uno strato opaco o trasparente di gocce grandi	Povera	Visibilità zero, scarsa trasmissione luminosa
C	Uno strato completo di grandi gocce trasparenti	Povera	Scarsa visibilità, effetto lente, gocciolamento
D	Gocce trasparenti sparse casualmente o grandi	Buona (a)	Film d'acqua discontinuo
E	Un film trasparente che non presenta acqua visibile	Eccellente	Completamente trasparente

Figura 3

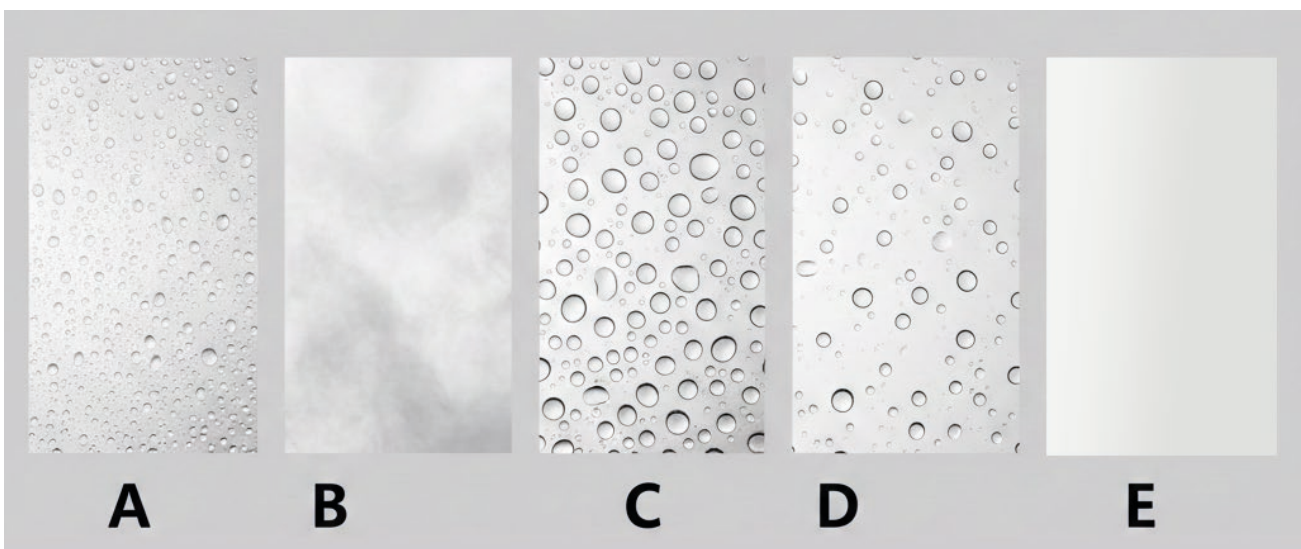


IL TEST “COLD-FOG” (NEBBIA A FREDDO)

Test per film per l’imballaggio alimentare

Mettere 200 ml di acqua distillata in un becher da 250 ml e coprire la parte superiore del becher con un campione del film di prova.

Collocare il becher in un frigorifero a temperatura controllata a 4° (Figura 4).

Figura 4

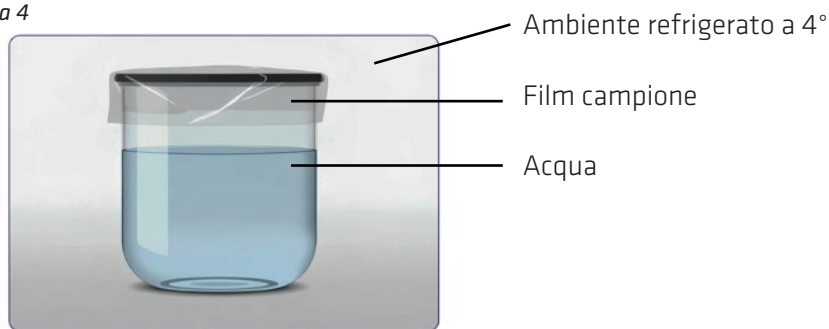

Osservare l’aspetto del film, secondo le valutazioni da A a E descritte nella Tabella, per un periodo totale di 5 giorni.

Le osservazioni dovrebbero essere fatte agli intervalli di tempo mostrati nella tabella 2.

Intervalli di registrazione delle prestazioni per il test “Cold-fog”

Aspetto dopo	Ore					Giorni				
	4	12	24	36	48	1	2	3	4	5
Rating da (A a E)										

TEST DI VALUTAZIONE ANTIFOG PER L'IMBALLAGGIO ALIMENTARE




IL TEST "COLD-FOG"

(NEBBIA A FREDDO)

ALVAPACK

IMMAGINI COMPARATIVE


COMPETITOR

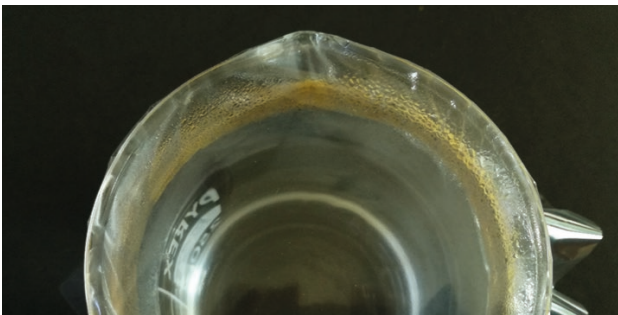

4 ore



4 ore

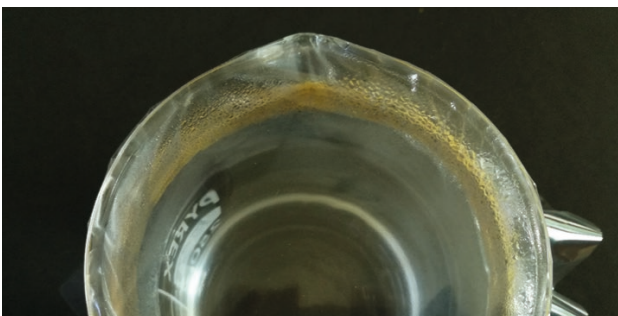


12 ore




12 ore

ALVAPACK


COMPETITOR

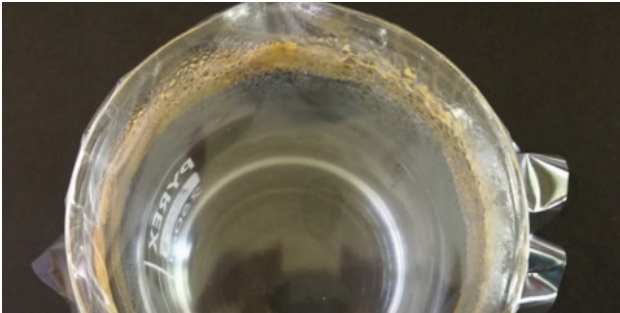


24 ore

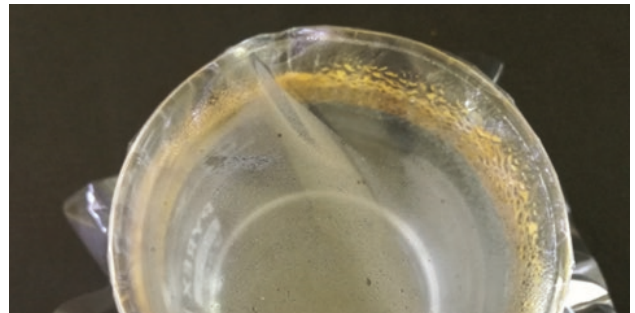


24 ore

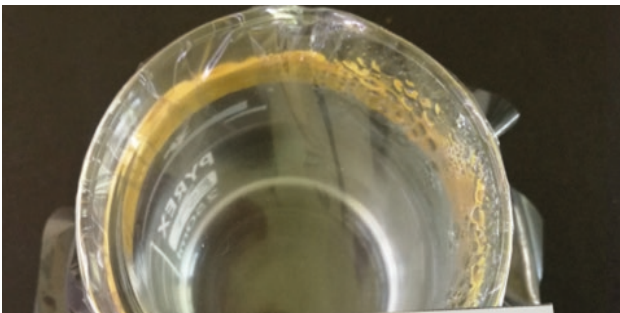

72 ore

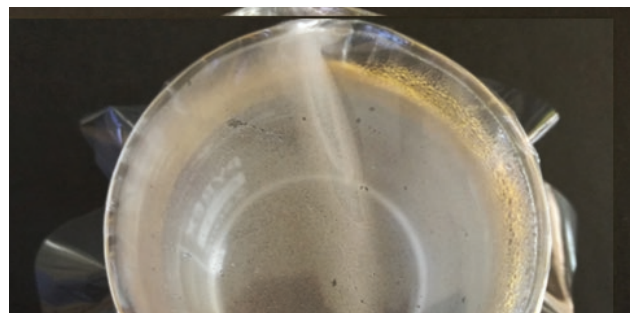


72 ore

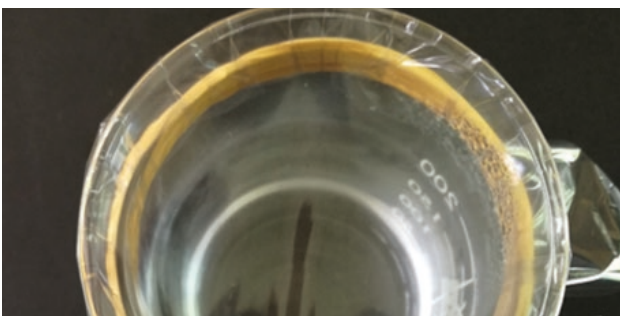


96 ore



96 ore

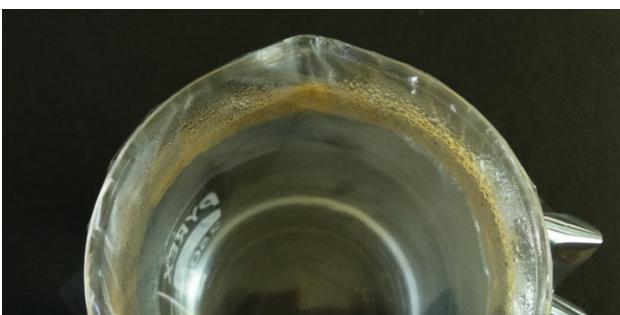

120 ore

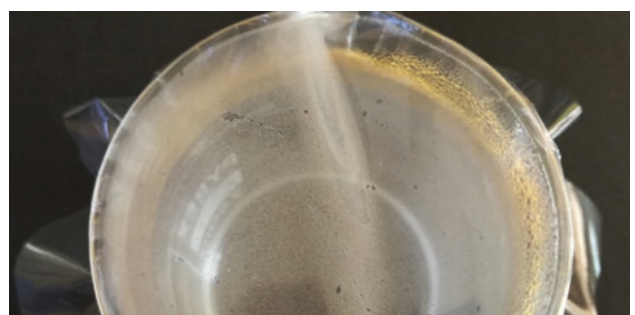

120 ore

ALVAPACK S.R.L.
Via Guglielmo Marconi, 32 - 40122 Bologna - ITALY
Sede Amministrativa
40016 Interporto Bologna - San Giorgio di Piano (BO) - Italy
P.IVA 02402701201 - Tel. +39 051 6650541 - Fax +39 051 6651834

www.alvapack.com
